


Anwendungsbezeichnung	Fachgebiet							
	A Böden etwck. Befestigungs- arbeiten	BB Straßenbau bitumen und gekörnter Bitumen Polymere emulsierte Bitumen	C Fugenfüllstoffe	D Gesteinskörnungen	F Oberflächenbe- handlungen, Dünne Asphalt-Deckenschich- ten = Kaltschweiß- en und Kaltbauweise auf Verfestigung	G Asphalt	H Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln Bodenverfestigung	I Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau
ZTV E-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Fug-StB	ZTV StB-StB, ZTV Pfosten-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Beton-StB, ZTV E-StB	ZTV StB-StB, ZTV E-StB, ZTV Pfosten-StB	
0			D0					
1	A1		C1				H1	I1
2			C2		F2			I2
3	A3	B3	C3	D3	F3	G3	H3	I3
4	A4	B4	C4	D4	F4	G4	H4	I4

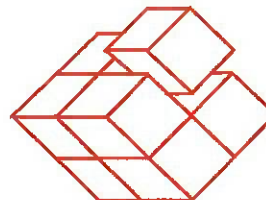

IFTA
Ingenieurgesellschaft für
Technische Analytik mbH

IFTA GmbH • Lüscherhofstraße 71-73 • D-45356 Essen

AS Asphaltstraßensanierung GmbH
Südfelde 1
48480 Spelle

Nach RAP Stra und § 25 LABfG
anerkanntes Prüfinstitut für

Bitumen • Gesteinskörnungen • Asphalt • Boden
RC-Baustoffe • Industrielle Nebenprodukte

Durch das DIBt notifizierte PÜZ-Stelle
nach BauPG und LaBO

bup

Mitglied im Bundesverband unabhängiger
Institute für bautechnischer Prüfungen e.V.
Gesellschafter der bupZert GmbH



Beratender Gesellschafter:
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

9. Juni 2021

PRÜFZEUGNIS

IFTA-Projekt-Nr.: 2106106

Produktbezeichnung: Bitumenemulsion C65BP6-DSK

Auftrag: Erstprüfung gemäß TL BE-StB 15

Auftraggeber: AS Asphaltstraßensanierung GmbH


Bezug: Auftrag vom 1. Juni 2021

Probeneingang: 1. Juni 2021

Sachbearbeiter: B. Buscham / M. Gehrke

Hinweise: Dieses Prüfzeugnis besteht aus insgesamt 3 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Rückstellprobenlagerung mindestens vier Wochen nach Probeneingang.

- Anschrift: Lüscherhofstr. 71-73, D-45356 Essen • Telefon: 0201 83621-0 • Telefax: 0201 83621-10 • E-Mail: mail@ifta-gmbh.de • Internet: www.ifta-gmbh.de
- Geschäftsführende Gesellschafter: Heinz-Peter Louis
Dr.-Ing. Michael Gehrke
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis
- Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Björn Buscham
- Prokurist, Leiter Ü-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen
- Bankverbindungen:
National-Bank AG IBAN: DE38 3602 0030 0000 1408 80 BIC: NBAGDE3E
Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE33EXXX
- Amtsgericht Essen HRB 7602



Aufgabenstellung

Die TL BE-StB 15 stellen das nationale Anwendungsdokument zur DIN EN 13808:2013 dar und legen die Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften kationischer Bitumenemulsionen fest.

Um die Übereinstimmung mit den TL BE-StB 15 nachzuweisen, muss jedes Produkt einer Erstprüfung unterzogen werden.

Die IFTA GmbH wurde von der AS Asphaltstraßensanierung GmbH am 1. Juni 2021 beauftragt, eine solche Erstprüfung an einer Bitumenemulsion C65BP6-DSK durchzuführen.

Untersuchungsproben

Die Untersuchungsproben wurden vom Auftraggeber am 1. Juni 2021 angeliefert.

Prüfungen

Die Untersuchungsergebnisse der für eine Bitumenemulsion C65BP6-DSK erforderlichen Merkmale sind auf nachfolgender Seite aufgelistet.

Beurteilung

Sämtliche zu überprüfenden Merkmale entsprechen den Anforderungen einer Bitumenemulsion C65BP6-DSK gemäß den TL BE-StB 15.


Bemerkung

Diese Erstprüfung hat eine Geltungsdauer von maximal fünf Jahren und verliert ihre Gültigkeit, wenn Änderungen in den Ausgangsstoffen oder im Produktionsprozess eintreten, die signifikanten Einfluss auf eine oder mehrere Gebrauchseigenschaften haben.

IFTA GmbH

B. Buscham

M. Gehrke



Prüfprogramm C65BP6-DSK gemäß TL BE-StB 15

Merkmal	Anforderung	Ergebnis	Prüfung nach
Bestimmung an der Bitumenemulsion			
Brechverhalten (Mischzeit der Feinanteile) [s]	≥ 90	152	DIN EN 13075-2
Bindemittelgehalt [M.-%]	63 bis 67	66,3	DIN EN 1428
Ausflusszeit, 4 mm bei 40 °C [s]	5 bis 70	31	DIN EN 12846
Siebrückstand 0,5 mm Sieb [M.-%]	≤ 0,5	0,2	DIN EN 1429
Siebrückstand 0,5 mm Sieb nach 7 Tagen [M.-%]	≤ 0,5	0,3	DIN EN 1429
Haftverhalten [%]	≥ 90	90	DIN EN 13614
Bestimmung am rückgewonnenen Bindemittel (DIN EN 13074-1)			
Nadelpenetration bei 25 °C [0,1 mm]	≤ 150	107	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel [°C]	≥ 50	57,0	DIN EN 1427
Kraftduktilität [J/cm ²]	≥ 1 bei 5 °C	1,1	DIN EN 13589
Brechpunkt nach Fraaß [°C]	≤ -15	-16	DIN EN 12593
Elastische Rückstellung bei 25°C [%]	≥ 50	68	DIN EN 13398
Bindemittelstabilisierung (DIN EN 13074-2)			
Nadelpenetration bei 25 °C [0,1 mm]	ist anzugeben	91	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel [°C]	ist anzugeben	59,8	DIN EN 1427
Kraftduktilität [J/cm ²]	ist anzugeben	0,9	DIN EN 13589
Elastische Rückstellung bei 25 °C [%]	ist anzugeben	67	DIN EN 13398